



No: 2022-GMRI-JSXZX-FS-01

试 验 报 告

Test Report

产 品 名 称 :

PRODUCT:

不锈钢圆钢

委 托 单 位 :

CLIENT:

江苏新中信电器设备有限公司

生 产 单 位 :

MANUFACTURER:

/

试 验 项 目 :

TEST ITEM:

抗硫化物应力腐蚀开裂试验

合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司

SPECIAL EQUIPMENT INSPECTION STATION OF

HEFEI GENERAL MACHINERY RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.

注 意 事 项

DECLARATION

- 1、报告无试验报告专用章或检验单位公章无效。

The report is invalid in case of no special seal for test report or no official seal of the inspection unit.

- 2、报告无试验、审核、批准人签章无效。

The report is invalid in case of no signatures of test assistant, reviewer and approver.

- 3、报告涂改无效。

The report is invalid in case of sign of erasure.

- 4、对试验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。

If any objections to this test report occur, please submit to the inspection unit within 15 days upon receipt of this report.

- 5、一般情况，委托试验仅对来样负责。

Generally, the test unit only bears responsibility for the received samples in case of commissioned inspection.

- 6、本试验室对出具的试验结果负责。未经本试验室书面同意不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection results. This test report shall not be duplicated without prior written approval of the laboratory.

- 7、如有异议，以报告中文内容为准。

In the event of any dispute of this report, the Chinese language version shall control.

合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司

**Special Equipment Inspection Station of Hefei General Machinery Research Institute Co.,
Ltd.**

地址：安徽省合肥市长江西路 888 号

Address: No.888, West Changjiang Road, Hefei, Anhui, P.R. China

电话：0551-65311289 Phone: 0551-65311289

传真：0551-65313745 Fax: 0551-65313745

邮编：230031 PC: 230031



附件:

Appendix:

委托单位 Client	江苏新中信电器设备有限公司				
试样信息 Test Information					
样品编号 Samples No.	产品名称 Product	原样品编号 Serial number of original sample	材质 Materials	炉号 Heat No.	备注 Remarks
20220916-JSXZX-SSC-001	不锈钢圆钢	/	316L	YX2105-2089	/
20220916-JSXZX-SSC-002					
20220916-JSXZX-SSC-003					

试验信息 Test Information					
制样标准 Sample Preparation Standard	试验标准 Test Standard	试验溶液 Test Solution	试验温度 Test Temperature	脱脂方式 Degrease Method	加载方式 Loading Mode
ASTM G39-1999(2021)	NACE TM0177-2016	溶液 A	25℃	脱脂剂	四点弯曲法

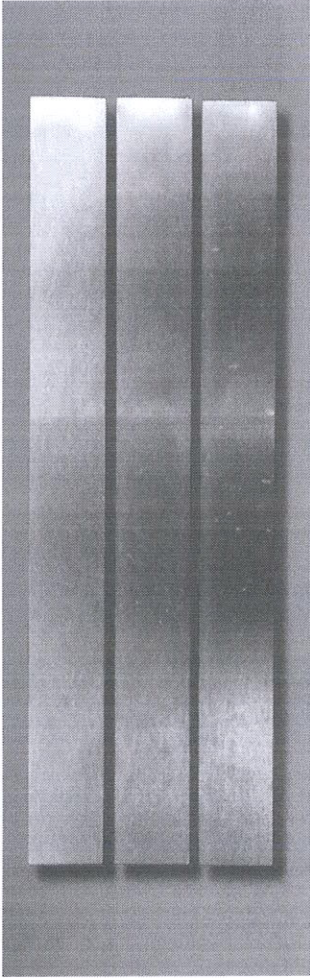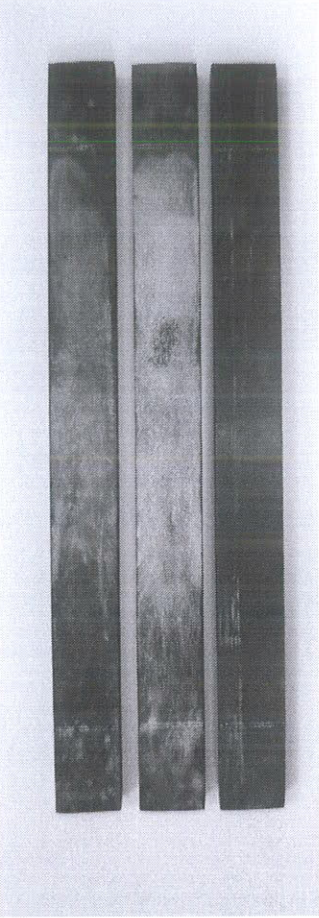

试验结果 Test Result						
样品编号 Sample Number	加载应力 (MPA) Loading Stress	试验时间 (h) Test Time	PH		试验结束 Finish	失效检查 (10×) FailureDetection (10×)
			初始溶液 Initial Solution	试验开始 Star		
20220916-JSXXZ-SSC-001	150Mpa	720	2.7	2.9	3.7	未见可识别裂纹
20220916-JSXXZ-SSC-002	150Mpa	720	2.7	2.9	3.7	未见可识别裂纹
20220916-JSXXZ-SSC-003	150Mpa	720	2.7	2.9	3.7	未见可识别裂纹
试验前后试样照片						
						
试验前			试验后			

-----本报告主体内容结束线-----

-----End of the Text Body of the Report-----

